


# ENVIZOL TRAIN FR AL

Tepelně a akusticky pohltivá deska

## Zvuková pohltivost / ČSN ISO 10534-1

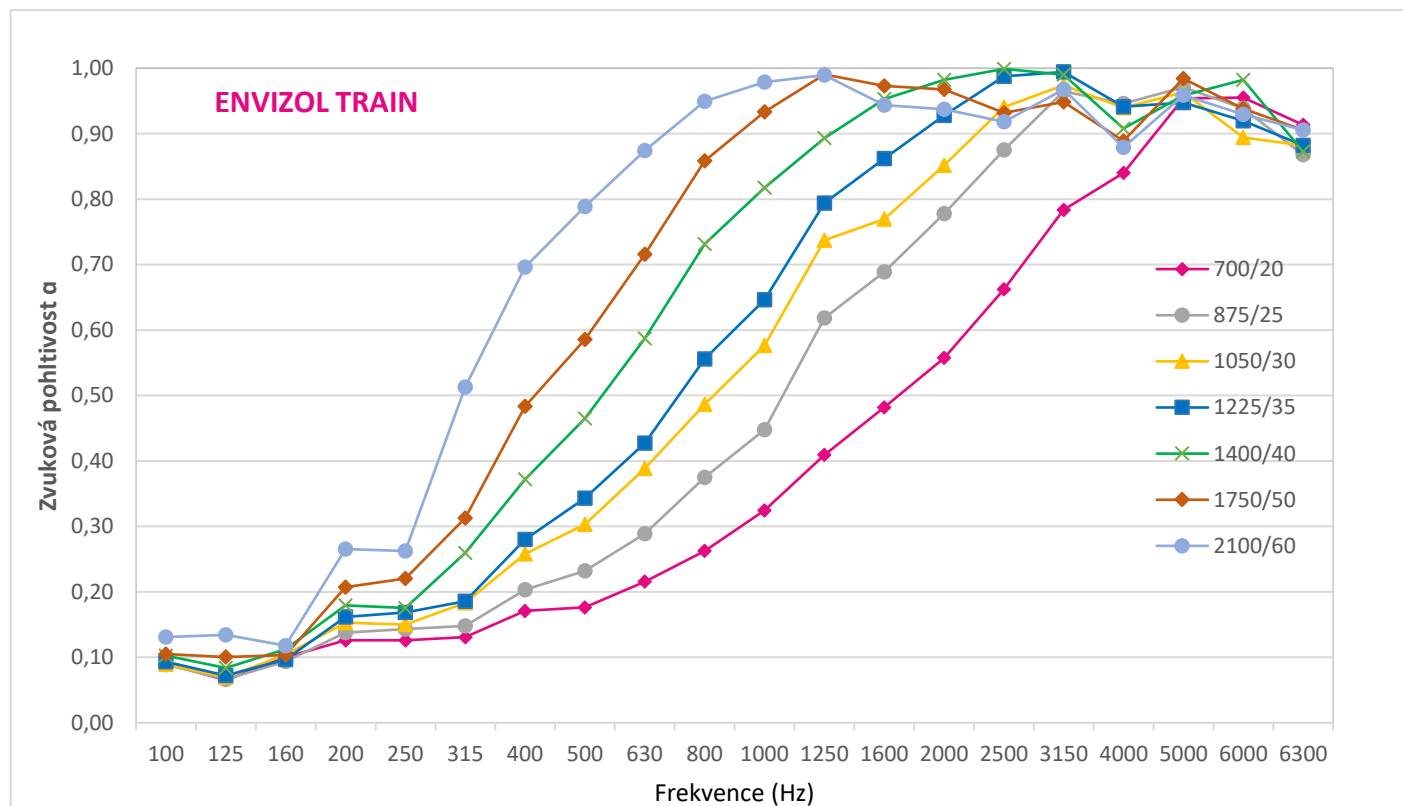

f [Hz]	700/20	875/25	1050/30	1225/35	1400/40	1750/50	2100/60
100	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,13
125	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,13
160	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,12
200	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,21	0,27
250	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,22	0,26
315	0,13	0,15	0,18	0,19	0,26	0,31	0,51
400	0,17	0,20	0,26	0,28	0,37	0,48	0,70
500	0,18	0,23	0,30	0,34	0,46	0,59	0,79
630	0,22	0,29	0,39	0,43	0,59	0,72	0,87
800	0,26	0,37	0,49	0,56	0,73	0,86	0,95
1000	0,32	0,45	0,58	0,65	0,82	0,93	0,98
1250	0,41	0,62	0,74	0,79	0,89	0,99	0,99
1600	0,48	0,69	0,77	0,86	0,95	0,97	0,94
2000	0,56	0,78	0,85	0,93	0,98	0,97	0,94
2500	0,66	0,88	0,94	0,99	1,00	0,93	0,92
3150	0,78	0,96	0,97	0,99	0,99	0,95	0,97
4000	0,84	0,95	0,94	0,94	0,91	0,89	0,88
5000	0,95	0,97	0,96	0,95	0,96	0,98	0,96
6000	0,96	0,94	0,89	0,92	0,98	0,94	0,93
6300	0,91	0,87	0,88	0,88	0,87	0,91	0,91